

Уч. Кон. Союз. 2/83




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

**КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ
МНОГОПРЯДНЫЕ МАЛОКРУТЯЩИЕСЯ**

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 16827—81, ГОСТ 16828—81

Издание официальное

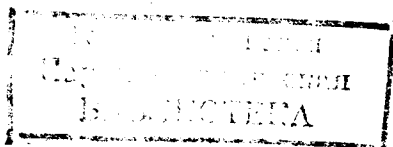

БЗ 9—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ МНОГОПРЯДНЫЙ
МАЛОКРУТЯЩИЙСЯ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ**
12×36(1+7+7/7+14)+6×36(1+7+7/7+14)+1 о.с.

Сортамент

Two lay multistrand low-twisting rope type
ЛК-РО construction 12×36 (1+7+7/7+14)+6×36
(1+7+7/7+14)+1 о.с. Gauge

**ГОСТ
16827—81**

ОКП 12 5100, 12 5200


Дата введения 01.07.82

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные многопрядные малокрутящиеся канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО с одним органическим сердечником.

Канаты применяются для подвески шахтного оборудования при проходке шахтных стволов.

2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:

грузолюдские — ГЛ;
грузовые — Г;

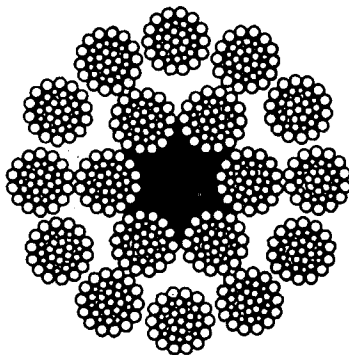

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981
© ИПК Издательство стандартов, 1997
Переиздание с изменениями

по механическим свойствам:

марка высокого качества — ВК,
марка обыкновенного качества — В,
марка 1 — 1.

по виду покрытия поверхности в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной
плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по направлению свивки:

правой,
левой — Л;

по сочетанию направлений свивки элементов
каната

крестовой;

по способу свивки:

нераскручивающиеся — Н,
раскручивающиеся;

по точности изготовления:

нормальной,
повышенной — Т;

по степени уравнишенности:

рихтованные — Р,
нерихтованные.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3)

3. Диаметр каната и основные параметры должны соответствовать указанным в таблице.

2, 3 **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).**

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241.

Примеры условного обозначения

Канат диаметром 40,0 мм, грузоподъемного назначения, марки В из проволоки без покрытия, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²):

Канат 40,0—ГЛ—В—Н—Т—1770 ГОСТ 16827—81

Канат диаметром 40,0 мм грузового назначения, марки 1, из проволоки оцинкованной по группе С, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²):

Канат 40,0—Г—1—С—Л—Н—1570 ГОСТ 16827—81.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Диаметр каната, мм	Диаметр проволоки в прядях, мм						Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Суммарное усилие, Н, не менее	каната в целом	суммарное усилие, Н, не менее			
	центральной	1-го слоя		2-го слоя		3-го слоя						суммарное усилие, Н, не менее	каната в целом	суммарное усилие, Н, не менее
		1-го слоя	меньшего размера	большого размера	2-го слоя									
36,0	1,40	1,05	1,05	0,80	1,30	6144,3	643,74	883000	706500	946000	757000			
40,0	1,50	1,10	1,10	0,80	1,40	6905,5	722,55	991000	793000	1060000	849500			
45,0	1,80	1,30	1,30	0,95	1,60	9064,7	976,26	1335000	1070000	1435000	1145000			
50,0	1,90	1,40	1,40	1,00	1,70	10334,0	1109,91	1520000	1215000	1630000	1305000			
55,0	2,00	1,50	1,50	1,10	1,90	12732,5	1336,11	1830000	1465000	1960000	1570000			
60,0	2,30	1,70	1,70	1,25	2,10	15222,0	1674,23	2295000	1835000	2460000	1965000			
65,0	2,50	1,80	1,80	1,30	2,20	17792,4	1854,78	2540000	2035000	2725000	2180000			

Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²)

1570(160)		1670(170)		1770(180)		1860(190)		1960(200)	
Разрывное усилие, Н, не менее									
суммарное всех прово- лок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом
1005000	807500	1070000	857500	1135000	908000	1195000	958500	1260000	1005000
1130000	906000	1200000	963000	1270000	1015000	1345000	1075000	1415000	1130000
1530000	1220000	1625000	1300000	1720000	1375000	1815000	1450000	1910000	1530000
1740000	1390000	1845000	1475000	1955000	1565000	2065000	1650000	2175000	1740000
2095000	1675000	2225000	1780000	2355000	1885000	2485000	1990000	2615000	2095000
2625000	2100000	2785000	2230000	2950000	2360000	3115000	2490000	3280000	2625000
2905000	2325000	3090000	2470000	3270000	2615000	3450000	2760000	3635000	2905000

П р и м е ч а н и е. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной. При этом канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 60,0 и 65,0 мм маркировочных групп 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²) и 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²), диаметрами 40,0—60,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия, по согласованию изготовителя с потребителем канаты изготавливают из оцинкованной проволоки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

К.Г. Залялютдинов, И.В. Барышева, Е.С. Чугунова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.01.81 №233

3. Взамен ГОСТ 16827—71

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 3241—91	4

5. Постановлением Госстандарта от 15.04.92 № 398 снято ограничение срока действия

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1986 г., августе 1990 г., апреле 1992 г. (ИУС 1—87, 11—90, 7—92)